



Номер :	207-р/1
Дата :	06 листопад, 2023

СЕРТИФІКАТ / ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Назва продукції	Фенопласт ОЗ-010-02 (Л)
Дата виготовлення	06 листопада, 2023
Тип упаковки	Поліпропіленовий мішок з поліетиленовим вкладишем
Партія	42
Кількість	20 кг

№	Найменування показників	ТУ У 25.2-32512498-001-2004, зі зм. 1, 2, 3, 4, 5		Методика випробування
		Норма	Фактичні показники	
1	Колір	Чорний	Узгоджено з замовником	Внутрішня методика
2	Текучість, мм, не менше	170	190	ГОСТ 28804-90
3	Щільність, г/см ³ , не більше	1,4	1,379	ISO 1183
4	Ударна в'язкість за Шарпі на зразках без надрізу, кДж/м ² , не менше	4,0	6,04	ISO 179
5	Згинальне напруження при руйнуванні, кгс/см ²	-	738,64	ISO 178
6	Масова частка вологи і летких речовин, %	1,5-5,5	2,41	+150°C, 15 хв.
7	Електрична міцність, кВ/мм, не менше	3	5,5	IEC 60243- 1
8	Питомий об'ємний електричний опір, Ом·см, не менше	1·10 ¹¹	8,12·10 ¹²	IEC 62631-3-1
9	Усадка,%	0,4 - 1,0	0,797	ISO 2577

Операційна карта переробки

Дані операційної карти переробки розраховані на пресування диска діаметром 100 ± 1 мм та товщиною 2,8 ± 0,2 мм

№	Найменування параметрів	Показник/ режим
1	Наважка, г	30,8-33,6
2	Температура підігріву (допускається), °C	80-90
3	Час підігріву в термошафі (допускається), хв	5-15
4	Температура пресування, °C	165±5
5	Час пресування, хв	5
6	Питомий тиск, кгс/см ² (МПа)	300 ± 50 (29,5 ± 4,9)
7	Необхідне зусилля пресування, кг	19625-27475
8	Манометричний тиск, кг/см ²	200
9	Підпресовки (допускається), шт	1-5

Директор ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТД ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ»

Андрій ЧУЙКОВ


ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТД ПЛАСТМАС - ПРИЛУКИ» | ЄДРПОУ: 32512498 |

Адреса: 17500, Україна, м. Прилуки, вул. 1 Козача, 56

www.pzp.ua

Тел: +38 (046) 373-04-01

E-mail: office@pzp.ua

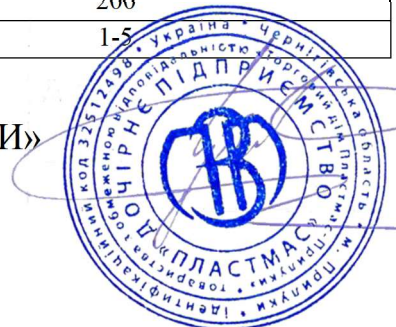

Будь-які несанкціоновані зміни, підробка, фальсифікація, копіювання змісту або оформлення даного документа є незаконними, а порушники можуть піддатися переслідуванню в установленому законом порядку